


# BTMSS 黑色硅胶垫

丝印：按确认的样品做货

## 丝印位置及效果图：


硅胶垫上方有定位方向，请注意丝印方向

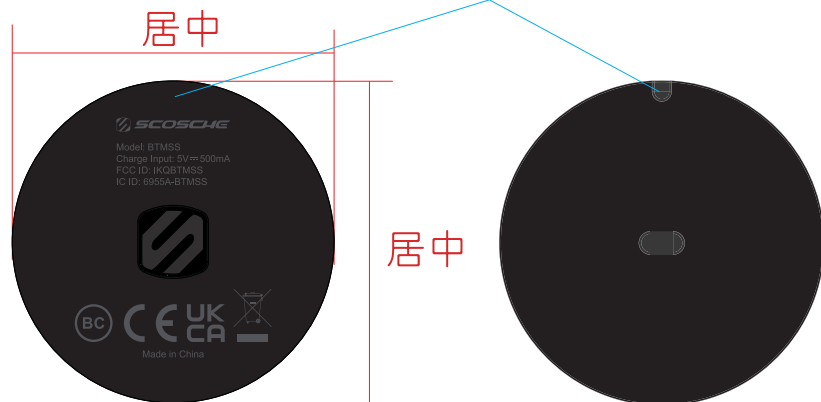

硅胶垫正面

硅胶垫背面

## 丝印大小及颜色：

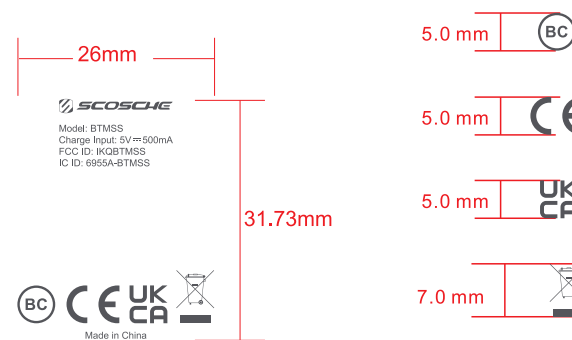

丝印颜色：■ PANTONE Cool Gray 11 C

主按键 定位方向



装配后效果  
(仅用于参考方向, 颜色按标示色号印)

脚垫装配上去后, 脚垫 "S" logo 的方向及脚垫丝印字符方向都需要同硅胶主按键方向保持一致

喷油及丝印部位防水, 过耐酒精、耐磨、附着力测试:

- 1、喷油部件附着力要求: 用锋利刀片在油墨表面刻划 1x1mm 方格子, 面积 10x10mm<sup>2</sup>, 每条划痕深入油墨层, 然后用 99.7%酒精湿润脱脂, 等待 1 分钟, 用 3M 胶#600 (贴附力 350-400g/cm<sup>2</sup>) 牢牢粘实被测物, 在同一位置垂直 90°迅速撕起 3 次, 测试位置油墨脱落面积 ≤5% 为合格。
- 2、丝印防水要求: 丝印部分完全浸泡在水中, 24 小时后用 500G 砝码包 3 层无尘布水平力来回擦拭 50 次丝印位置, 字体和图案仍清晰、不掉色为合格。
- 3、丝印耐酒精、耐磨要求: 用 500G 砝码包 3 层无尘布, 沾 99.7%酒精再用水平力来回擦拭 50 次丝印位置, 字体和图案仍清晰、不掉色为合格。
- 4、丝印附着力要求: 用 3M 胶#600 (贴附力 350-400g/cm<sup>2</sup>) 牢牢粘实被测物, 在同一位置垂直 90°迅速撕起 3 次, 测试位置油墨不脱落。